


Coleção - Zeus | Acabamento - Bujardado Retificado
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 13 %

Embalagens e pesos

													
peças/caixa		caixas/paleta		caixas/paleta		caixas/paleta		Kg/m2		Kg/caixa		Kg/pal	
un.	m2	caixas	m2	caixas	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal	Kg/pal	Kg/pal	Kg/pal
60	0.56	112	62.72	112	62.72	112	62.72	21.10	11.80	1.342	1.342	1.342	1.342

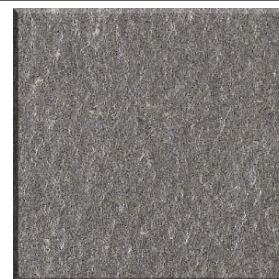

		Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Caraterísticas Dimensionais	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.1% ± 0.1%	EN ISO 10545-2
		Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
		Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	
		Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
		Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm	
	Absorção de Água		E ≤ 0.5%	E ≤ 0.1%	EN ISO 10545-3
		Abrasão Profunda	≤ 175 mm3	130 mm3	EN ISO 10545-6
		Dilatação Linear		≤ 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
		Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9
		Resistência ao Gelo	Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12
	Libertação Chumbo		Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
		Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	⇒ 35N/mm2 ⇒ 1300N	⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2 ⇒ 2100N	EN ISO 10545-4
		Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *
			Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso
			Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)		Hidróxido de Potássio (100g/l)		A confirmar caso a caso
			Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso
			Ácido Clorídrico (100g/l)		A confirmar caso a caso
			Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso
			Cloro de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido
	Resistência a produtos de limpeza Resistência a aditivos para piscinas		Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido
			Azeite		⇒ Classe 2
			Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Declara valor	⇒ Classe 2
			Iodo		⇒ Classe 2
					EN ISO 10545-14
	Resistência Escorregamento **		DIN EN16165 (Anexo A) - C DIN EN16165 (Anexo B) - R11		

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.